


1. Datos de identificación	
N° de ficha	080-2024
Signatura topográfica	XDN / 021
Número de ingreso	19/25623
Código de barras	3101669 BNPCBN
Marcas de propiedad	<ul style="list-style-type: none"> Fondo Antiguo (en el sobre)
Repositorio	4to. Piso – sector 2
Bien declarado PCN	No
Fecha de ingreso al taller	27 de agosto del 2024
Observaciones adicionales	<i>Perteneciente a la familia Sancho Dávila.</i>
2. Datos del bien	
Tipo de material	<i>Manuscrito</i>
Título	<i>Documentos varios. Siglo XIX</i>
Autor(es)	-
Dimensiones	<i>Alto</i> 32.5 cms
	<i>Ancho</i> 22.5 cms
	<i>Espesor</i> 2 cms
Número de páginas	<i>174 folios</i>
Observaciones adicionales	<i>Cada legajo esta numerado a lápiz en la esquina superior derecha, hay hojas sueltas. La numeración es del 1 al 26, más 02 folios sin numerar.</i>
3. Evaluación y propuesta de intervención	
Objetivo de la intervención	<i>Manuscrito para digitalizar, requiere poder manipularse y que la grafía pueda ser visible sin forzar la apertura del documento.</i>
Encuadernación	<i>No presenta, solo cosido en cada legajo.</i>
Soporte	<ul style="list-style-type: none"> <i>Cada legajo presenta diferente tipo de papel. El estado de conservación es variado por legajo.</i> <i>Presenta acumulación de polvo en pliegues y dobleces, así como suciedad impregnada en algunas hojas.</i> <i>Manchas ligeras</i> <i>Amarillamiento en algunos folios</i>




	<ul style="list-style-type: none"> - Bordes rotos - Transminación y/o corrosión por tintas. - Perforaciones por insectos: mínimo y puntual
Elemento sustentado	Cada legajo presenta un tipo de tinta diferente y se caracterizan por presentar diferente estado de conservación que va de un ligero empaldecimiento, transminación de tinta y algunas hojas con corrosión.
Medio de protección	Sobre manila
Observaciones adicionales	-
Propuesta de intervención	<ul style="list-style-type: none"> - Limpieza en seco. - Retiro de costura en el legajo número 14, porque la apertura no permite visualizar el texto. Se elaboraría un sobre para evitar la disociación y no se volvería a coser, porque este legajo está conformado por bifolios. - Alisado de bordes con abarquillamiento. - Unión de roturas. - Estabilización física de folios o zonas puntuales afectados por corrosión de tinta ferrogálica - Elaboración de contenedor en cartón corrugado.


Registro visual

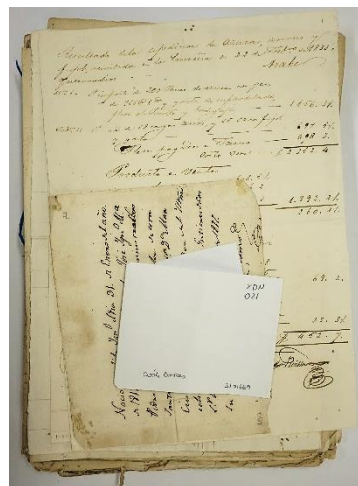


Detalle de deterioro físico del borde inferior

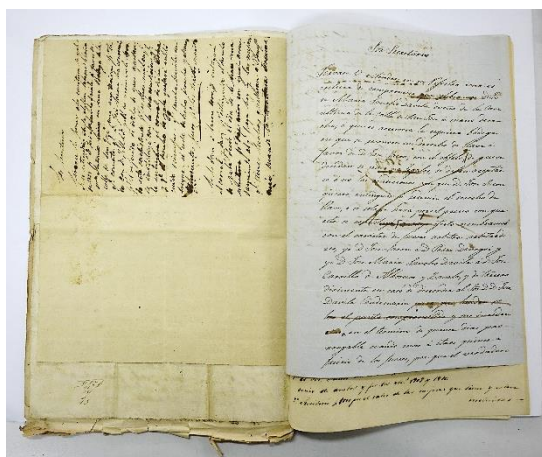

Diversos tipos de papel y formato


4. Planeamiento						
Nivel de prioridad	1		2		3	
Recursos necesarios	<p><i>Adhesivos: Klucel G, metilcelulosa.</i></p> <p><i>Papel japones (3.5 gr. y para reforzar), reemay, secante, mylar, borrador wishab y alcohol.</i></p> <p><i>Cartón corrugado libre de ácido y papel bond.</i></p> <p><i>Otros: cuchilla cartonera, base para cortar, regla metálica, bisturí, tijera, pinceles, pesas.</i></p>					
Tiempo de ejecución estimado	12 días útiles aproximadamente.					
Evaluador y responsable de la propuesta	Guisela Chauca Vergara					
Fecha de asignación	04.09.24					
5. Tratamiento						
Descripción de la intervención	<ul style="list-style-type: none"> - Limpieza mecánica de folios con brocha, borrador wishab y en forma puntual con borrador staedler. - Retiro de costura en legajo N° 09 y 14. Elaboración de carpetas para cada una. - Aplicación de papel rehumectable en klucel para dos hojas con corrosión por tintas ferrogálicas y en forma puntual en otras hojas del mismo legajo. - Refuerzo en la zona de plegado de la hoja. - Unión de desgarros. - Alisado de arrugas - Reintegración manual en faltantes.. 					
Observaciones	<p><i>Al legajo N° 09 también se ha retirado la costura para una visualización de algunas hojas que lo conforman.</i></p> <p><i>Retiro de cinta adhesiva con alcohol al 96° en un folio.</i></p>					
6. Documentación gráfica						
Antes de la intervención	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"></div> <div style="width: 35%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 30%; text-align: right;"> <p>Formato diverso</p> </div> </div>					

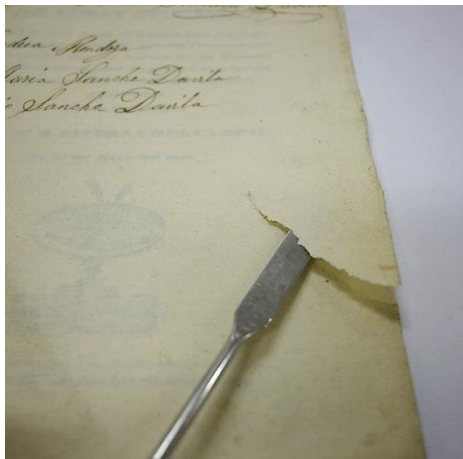

Desgarro



Suciedad impregnada y arrugas

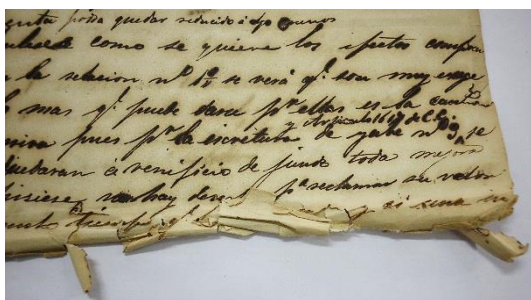

Abarquillamiento en bordes

Durante la intervención




Antes




Después

Identificación y colocación de fragmentos producidos por la corrosión de tintas

Antes

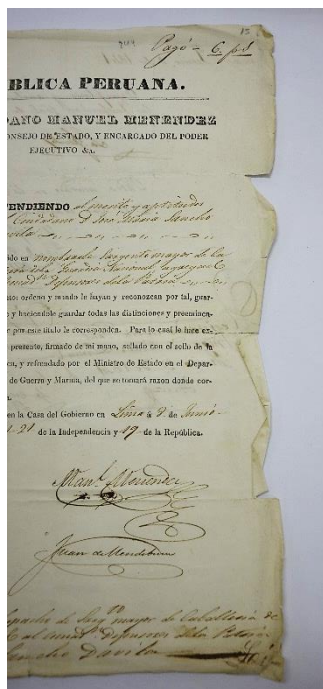


Después

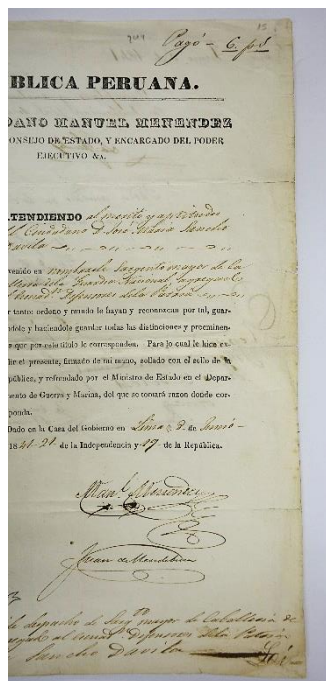

Reparación de bordes



Retiro de costura
en Legajo N° 09



Retiro de cinta
adhesiva.




Antes




Después

Reintegración manual

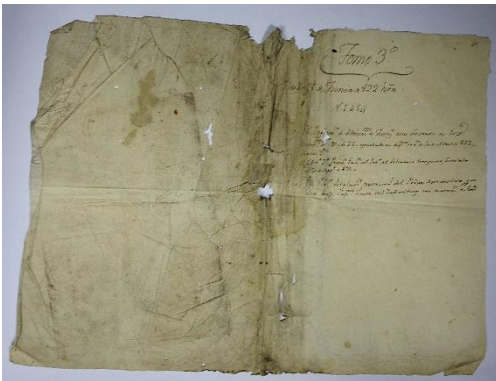


Antes

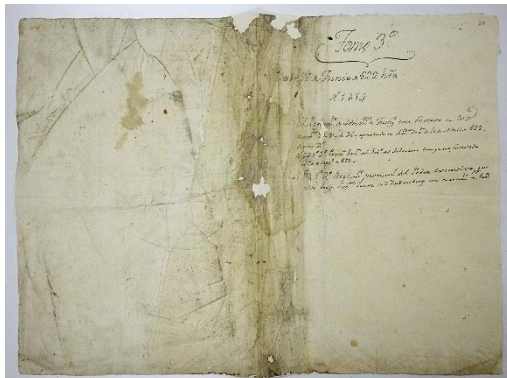


Después

Reintegración manual y alisado de arrugas

Después de la
intervención

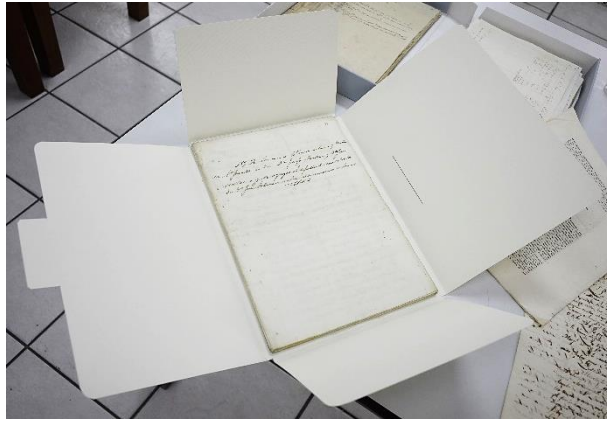

Carpeta para legajos Nº 09 y 14

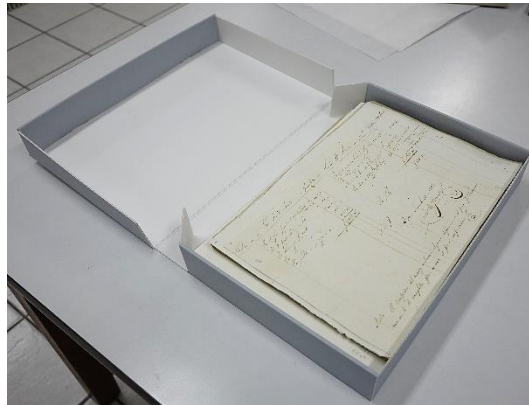

Caja de conservación confeccionada para
los legajos

Fecha de finalización

24.09.24